



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ТАЛЕВЫЕ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
И ГЛУБОКОГО РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 16853—88

Издание официальное

Цена 5 коп. БЗ 3—88/245

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ТАЛЕВЫЕ ДЛЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ГЛУБОКОГО
РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ**

Технические условия

Steel tackle ropes for operational and deep
probe boring. Specifications**ГОСТ
16853—88**

ОКП 12 5100

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94

в части канатов нормальной точности и канатов марки 1

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные талевые канаты, используемые на буровых установках для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения нефтяных и газовых скважин.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Канаты должны изготавливаться типа ЛК-РО конструкции 6×31 (1+6+6/6+12) с металлическим сердечником конструкции 7×7 (м. с.) или органическим сердечником (о. с.).


1.2. Канаты должны изготавливаться правой крестовой свивки. Направление свивки проволок в прядях каната должно быть противоположным направлению свивки каната.

Допускается изготавливать канаты левой крестовой свивки.

1.3. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать черт. 1, 2 и табл. 1, 2.


Диаметры проволок в канатах являются расчетными и могут уточняться в пределах $\pm 0,1$ мм, при этом диаметры канатов не должны выходить за пределы допускаемых отклонений, приведенных в п. 2.4.



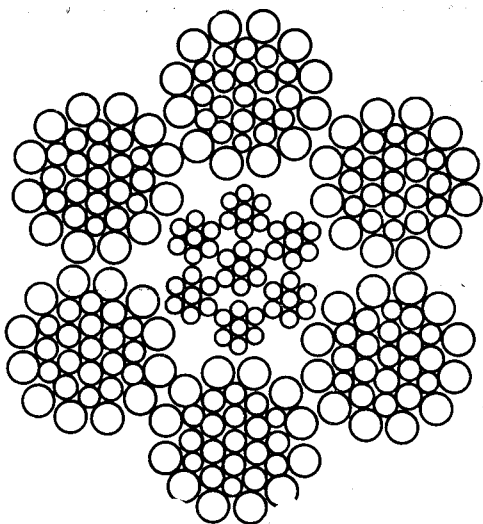

Шестипрядный канат $6 \times 31 + 1$ м. с.; $6 \times 31 = 186$ проволок с металлическим сердечником конструкции $7 \times 7 = 49$ проволок (прядь каната $1 + 6 + 6.6 + 12$; прядь сердечника $1 + 6$).

Черт. 1

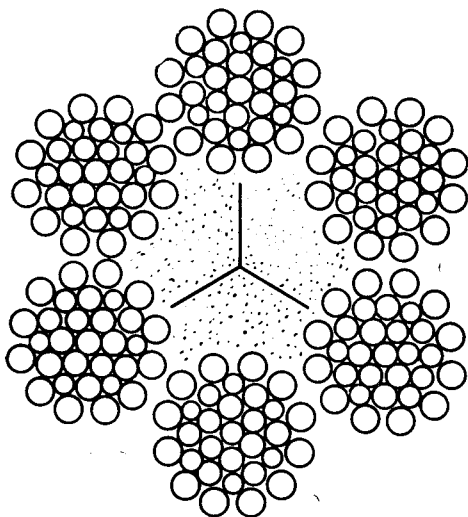

Шестипрядный канат $6 \times 31 + 1$ о. с.; $6 \times 31 = 186$ проволок с органическим сердечником (прядь каната $1 + 6 + 6.6 + 12$).

Черт. 2

Таблица 1

каната	Диаметр, мм										Р-счетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м стандартного каната, кг
	проволоки											
	центрального сердечника		центральной в пряди (6 проволок)	1-го слоя (6 проволок)	2-го слоя		3-го слоя (12 проволок)					
	центральной в пряди (6 проволок)	в слое пряди (6 проволок)			большого размера (6 проволок)	малого размера (6 проволок)						
25	1,1	1,0	1,35	1,30	1,20	0,85	1,60	300,64	2660			
28	1,2	1,10	1,55	1,45	1,30	1,00	1,80	376,50	3380			
32	1,4	1,30	1,70	1,60	1,50	1,10	2,00	475,75	4200			
35	1,4	1,35	1,85	1,75	1,65	1,20	2,20	564,13	5050			
38	1,6	1,50	2,00	1,90	1,80	1,30	2,40	672,50	5980			

Продолжение табл. 1

Суммарное всех проволок в канате	Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, П/мм ² (кгс/мм ²)						Суммарное всех проволок в канате	каната в целом
	Расчетное разрывное усилие, П (кгс), не менее							
	1570 (160)	1670 (170)		1770 (180)		1770 (180)		
471500 (48100)	400500 (40850)	501000 (51100)	426000 (43400)	530500 (54100)	530500 (54100)	530500 (54100)	451000 (45950)	
590500 (60200)	502000 (51200)	627500 (64000)	532000 (54400)	664500 (67750)	664500 (67750)	664500 (67750)	564500 (57600)	
746000 (76100)	634500 (64700)	792500 (80850)	673500 (68700)	839000 (85600)	839000 (85600)	839000 (85600)	713000 (72750)	
885000 (90250)	752000 (76700)	940500 (95900)	799000 (81500)	995500 (101500)	995500 (101500)	995500 (101500)	846000 (86300)	
1055000 (107500)	896500 (91450)	1121000 (114000)	952500 (97150)	1185000 (121000)	1185000 (121000)	1185000 (121000)	1009000 (102500)	

Таблица 2

Диаметр, мм		проволоки				Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м стандартного каната, кг
		1-го слоя (6 проволок)	2-го слоя		3-го слоя (12 проволок)		
каната	центральной в пряди	1,30 1,45 1,60 1,75 1,90	большого размера (6 проволок)	малого размера (6 проволок)	1,60 1,80 2,00 2,20 2,40	262,18 329,95 409,94 494,01 585,92	2450 3000 3800 4640 5450
	25						
28	1,55	1,30	1,00	1,80			
32	1,70	1,50	1,10	2,00			
35	1,85	1,65	1,20	2,20			
38	2,0	1,80	1,30	2,40			
Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм ² (кгс/мм ²)							
1570 (160)		1670 (170)		1770 (180)			
Расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее							
суммарное всех проволок в канате	каната в целом		суммарное всех проволок в канате	каната в целом		суммарное всех проволок в канате	каната в целом
	411000 (41900)	349000 (35650)	437000 (44550)	371000 (37850)	462500 (47150)	393000 (40100)	
517500 (52750)	439500 (44850)	550000 (56050)	467500 (47650)	582000 (59350)	494500 (50450)		
643000 (65550)	546500 (55750)	683000 (69650)	580500 (59200)	723500 (73750)	615000 (62700)		
775000 (79000)	658500 (67150)	823500 (83950)	700000 (71350)	872000 (88900)	741000 (75550)		
919000 (93750)	781000 (79650)	976500 (99600)	830000 (84650)	1030000 (105000)	878500 (89650)		

Продолжение табл. 2

Примеры условных обозначений

Канат с металлическим сердечником, диаметром 32 мм, марки В, правой крестовой свивки, повышенной точности изготовления Т, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²):

Канат МС—32—В—Т—1570 ГОСТ 16853—88

То же, марки 1, левой крестовой свивки, нормальной точности изготовления:

Канат МС—32—1—Л—1570 ГОСТ 16853—88.

Канат с органическим сердечником, диаметром 32 мм, марки В, правой крестовой свивки, повышенной точности изготовления Т, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²):

Канат ОС—32—В—Т—1770 ГОСТ 16853—88.

То же, марки 1, левой крестовой свивки, нормальной точности изготовления:

Канат ОС—32—1—Л—1770 ГОСТ 16853—88.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пряди канатов должны изготавливаться из проволоки без покрытия марок В или 1 по ГОСТ 7372—79 в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Сердечники канатов должны изготавливаться:

металлические — из проволоки без покрытия марок В или 1 по ГОСТ 7372—79;

органические — из сизали по нормативно-технической документации, из пенькового волокна по ГОСТ 5269—77, из полипропиленовой пленочной нити по нормативно-технической документации.

Допускается добавлять к витому органическому сердечнику отдельные каболки в количестве, не превышающем числа каболок, линейная плотность которых равна разности линейной плотности смежных диаметров сердечников.

2.2.1. Сердечники из пенькового волокна, сизали должны быть пропитаны смазкой по ГОСТ 15037—69 или другой смазкой по нормативно-технической документации.

2.2.2. Свивка металлического сердечника в канате должна быть односторонней.

Пряди и сердечник свиваются в одном направлении: левом — для канатов правой свивки и правом — для канатов левой свивки.

2.2.3. Отдельные отрезки органических сердечников сращивают, при этом диаметр канатов не должен выходить за предельные отклонения по диаметру.

2.3. Проволоки в слоях не должны западать, выступать, перекрещиваться, а также не быть заломленными и расплюснутыми, концы проволок соединяют посредством стыковой электросварки с отпуском.

В месте сварки утолщение диаметра проволоки не должно превышать величины предельного отклонения по диаметру.

В канатах марки 1 на одном метре каната допускается не более двух соединений проволок в разных поперечных сечениях, в канатах марки В — не более одного соединения на 10 м.

2.4. Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок каждого диаметра, взятых из готового каната, за исключением центральной проволоки пряжи, не должен превышать величин, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Маркировочная группа каната по временному сопротивлению разрыву	Н/мм ² (кгс/мм ²)	
	Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок каждого диаметра, взятых из готового каната марок	
	В	1
1570 (160)	250 (26)	310 (32)
1670 (170)		330 (34)
1770 (180)		360 (37)

2.5. Число перегибов и скручиваний проволок, взятых из готового каната, должно соответствовать ГОСТ 7372—79.

Допускается уменьшение числа перегибов и скручиваний проволок на единицу по отношению к требованиям, указанным в ГОСТ 7372—79.

2.6. Предельные отклонения диаметра каната должны быть:

- для канатов повышенной точности
 - $\begin{matrix} +4 \\ -1 \end{matrix}$ % с металлическим сердечником;
 - $\begin{matrix} \pm 3 \\ \pm 8 \end{matrix}$ % с органическим сердечником;
- для канатов нормальной точности изготовления
 - $\begin{matrix} +6 \\ -2 \end{matrix}$ % с металлическим сердечником;
 - $\begin{matrix} \pm 3 \\ \pm 10 \end{matrix}$ % с органическим сердечником;

2.7. Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате и разрывное усилие каната в целом должно быть не менее приведенных в табл. 1 и 2.

2.8. Длина канатов различных диаметров должна соответствовать приведенной в табл. 4.

Канаты укороченной длины, используемые для эксплуатационных потребностей потребителя, не должны превышать 2% массы партии.

Допускаемое отклонение по длине не должно быть более $\pm 1\%$.

Концы канатов должны иметь не менее двух перевязок длиной не менее 40 мм на расстоянии не более 50 мм друг от друга.

Таблица 4

Диаметр каната, мм	Номинальная длина каната, м, не менее	
	нормального	укороченного
25,0	1000	450
28,0	1200	570
32,0	1500	850
35,0	1500	850
38,0	1500	850

2.9. Канат должен быть нераскручивающимся и рихтованным.

2.10. Канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки всех элементов. Длина шага свивки проволок в прядях каната и сердечника не должна превышать 8,5-кратного диаметра прядей, а длина шага свивки прядей в канате и его металлическом сердечнике 6,5-кратного диаметра каждого.

2.11. Канат покрывают смазкой по всему сечению.

В качестве смазок должны применяться: Торсиол-35, БОЗ-1 и другие канатные смазки по нормативно-технической документации.

2.12. Канат должен быть намотан одним отрезком на деревянные барабаны по ГОСТ 11127—78, металлические барабаны по технической документации или на возвратные барабаны с использованием их в установленном порядке.

По требованию потребителя барабаны с канатами обшиваются досками. Под обшивку укладывается слой бумаги по ГОСТ 8828—75 или ГОСТ 9569—79.

2.12.1. Упаковка канатов, отгружаемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, а также канатов, транспортируемых морским транспортом, — по группе 123 ГОСТ 15846—79. При транспортировании воздушным транспортом барабаны должны быть упакованы в дощатые обрешетки.

2.12.2. Диаметр шейки барабанов должен быть не менее 15-кратного диаметра каната. Щеки барабана должны выступать над наружным слоем намотанного каната не менее чем на 50 мм.

2.12.3. Концы каната должны быть прочно закреплены к барабану: канат должен быть уложен плотными, перепутанными рядами для обеспечения свободного сматывания его с барабана.

2.13. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

2.14. Маркировка канатов — по ГОСТ 3241—80.

2.15. Остальные технические требования — по ГОСТ 3241—80.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Канаты принимаются партиями. Партия должна состоять из каната одного типоразмера, в одной единице упаковки и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

номер каната по системе нумерации предприятия-изготовителя;

условное обозначение каната;

длину каната;

массу брутто каната;

суммарное разрывное усилие всех проволок в канате или разрывное усилие каната в целом;

материал сердечника;

дату изготовления каната;

тип смазки;

номер барабана.

3.2. Внешний вид, размеры и механические свойства проволок проверяют на каждом канате.

3.3. Остальные правила приемки — по ГОСТ 3241—80.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки механических свойств проволок и диаметра проволок, наличия смазки в канате и сердечнике от каждого каната отбирают отрезок каната длиной не менее 1 м.

От отрезка каната для испытаний на растяжение, скручивание и перегиб отбирают 46 основных проволок из прядей (в том числе 27 проволок наружного слоя прядей, 18 проволок внутренних слоев и 1 центральную проволоку), а из каната с металлическим сердечником 12 проволок металлического сердечника.

4.2. Механические свойства проволок и маркировочную группу каната определяют испытанием разрывного усилия проволок каната.

Если суммарное разрывное усилие всех проволок каната окажется ниже разрывного усилия, приведенного в табл. 1 и 2, то проводится повторное испытание, результаты которого являются окончательными.

При испытании разрывного усилия канатов марки 1 в целом допускается оценивать марку каната по результатам испытания

механических свойств 10% проволок каждого диаметра, но не менее трех. Количество проволок, полученное расчетом, округляется до целого числа в сторону увеличения.

4.3. Наличие смазки в канате и сердечнике проверяют визуальным контролем.

4.4. Остальные требования к методикам испытаний — по ГОСТ 3241—80.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Барабаны с намотанными канатами транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление грузов при железнодорожных перевозках проводят в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование канатов по железной дороге проводится повагонными, малотоннажными или мелкими отправлениями.

Условия транспортирования в крытых транспортных средствах — по группам 5, 6 ГОСТ 15150—69, открытых транспортных средствах — по группам 8, 9 ГОСТ 15150—69.

5.2. Барабан с намотанным канатом массой более 10 т должен транспортироваться в горизонтальном положении (ось вращения — горизонтальная), а массой 10 т и менее допускается транспортировать с вертикальным расположением оси барабана.

5.3. Под антикоррозионной металлической пластиной или металлический конверт, прибиваемый к барабану, должны быть вложены копия документа о качестве и анкета работы талевого каната, которую потребитель должен заполнить и выслать в адрес предприятия-изготовителя (см. приложение).

При транспортировании воздушным транспортом металлическая пластина должна быть размещена внутри барабана и крепиться в двух местах.

5.3. Хранение канатов — по ГОСТ 3241—80.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Диаметр используемого каната должен соответствовать типоразмеру талевого каната, на которой он будет эксплуатироваться.

6.1.1. Не допускается работа каната без успокоителя-стабилизатора и загрязнение частей каната буровым раствором и абразивами.

6.1.2. Заправка каната на талевую систему производится по крестовой оснастке. Допускается в отдельных случаях использование параллельной оснастки.

6.1.3. Канат обрабатывать периодически с перепуском в процессе проводки скважины по системе, утвержденной руководством предприятия-потребителя.

6.1.4. При монтаже и перепусках канатов с металлическим сердечником не допускается отделение прядей каната от сердечника. Сердечник с одной обвитой прядью следует использовать для заплетения петли на конце каната.

6.1.5. Предприятие-потребитель канатов должен вести систематический учет наработки и перепусков канатов. Анкету наработки каната необходимо направлять предприятию-изготовителю.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие стальных канатов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок хранения канатов марки В — 12 месяцев с момента их изготовления.

7.3. Гарантийная наработка канатов марки В на 1 м, не менее:

15 ткм — для диаметра 25 мм;

19 ткм — для диаметра 28 мм;

20 ткм — для диаметра 32 мм;

20 ткм — для диаметра 35 мм;

20 ткм — для диаметра 38 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

АНКЕТА

работы талевого каната № _____

1. Предприятие-потребитель (объединение, УБР, УРБ, НГРЭ и т. п.) _____ . 2. Буровая № _____ .
3. Дата навески каната _____ . 4. Глубина скважины при навеске, м _____ .
5. Дата снятия каната _____ .
6. Глубина скважины при снятии, м _____
7. Причина снятия каната (износ, окончание бурения и т. п.) _____
8. Тип буровой установки _____ .
9. Общее число рейсов за время работы каната _____ .
10. Длина свечи, м _____ .
11. Конструкция бурильной колонны на время работы каната (диаметр труб, мм — D ; толщина стенки, мм — S ; длина ступени, м, — l).

Интервал бурения, м		Число рейсов в интервале	Параметры ступени	УБТ			Бурильные трубы			
				Номер ступени, считая от забоя						
от	до			1	2	3	1	2	3	4
			$D \times S$							
			l							
			$D \times S$							
			l							

12. Нарботка каната на данной буровой, ткм _____ .
13. Общая нарботка каната, ткм _____ . 14. Количество и длина перепусков, м _____ .
- Анкету составил _____ . Дата _____ .

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Пугач, канд. техн. наук; **В. О. Белугин**, **А. М. Бубакин**,
Л. В. Цареградская, **Ю. В. Заславский**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.88 № 1444

3. Срок первой проверки — 1992 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 16853—71

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 3241—80	2.14, 2.15, 4.4, 5.3
ГОСТ 5269—77	2.2
ГОСТ 7372—79	2.1, 2.2, 2.5
ГОСТ 8828—75	2.12
ГОСТ 9569—79	2.12
ГОСТ 11127—78	2.12
ГОСТ 14192—77	2.13
ГОСТ 15037—69	2.2.1
ГОСТ 15150—69	5.1
ГОСТ 15846—79	2.12.1

Изменение № 1 ГОСТ 16853—88 Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 01.11.2001)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3993

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 20)

Вводную часть дополнить абзацем:

«Требования пп. 1.1, 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 4.2, 4.4 являются обязательными».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5269—77 на ГОСТ 5269—93.

Пункт 2.12. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89.

Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

Пункты 2.14, 2.15, 3.3, 4.4, 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 3241—80 на ГОСТ 3241—91.

Пункт 3.1 дополнить абзацем:

«изображение знака соответствия при обязательной сертификации».

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *И. Н. Дубина*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 07.06.88 Подп. в печ. 08.08.88 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,68 уч.-изд. л.
Тираж 9 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2517